


ICS 85.060  
Y 30

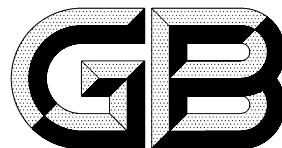

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 461.2—2002

## 纸和纸板表面吸收度的测定

Paper and board—Determination of the rate of surface absorbing

2002-09-06 发布

2003-01-01 实施

中华人 民共 和 国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前　　言

本标准是对 GB/T 461.2—1989《纸和纸板表面吸收速度的测定法》的修订。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 461.2—1989。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人:陈曦、李兰芬、王华佳、宋川。

本标准首次发布于 1979 年,第一次修订于 1989 年。

本标准委托全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。

# 中华人民共和国国家标准

## 纸和纸板表面吸收度的测定

GB/T 461.2—2002

代替 GB/T 461.2—1989

Paper and board—Determination of the rate of surface absorbing

### 1 范围

本标准规定了测定纸张表面吸收液滴速度的一个方法。

本标准适用于测量各种纸和纸板的表面吸收速度,尤其是印刷用纸和纸板。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 450—2002 纸和纸板试样的采取(eqv ISO 186:1994)

GB/T 10739—2002 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(eqv ISO 187:1990)

### 3 定义

本标准采用下列定义。

表面吸收速度 rate of surface absorbing

一定量的水或其他溶液滴到试样表面后,被试样吸收所需的时间。

### 4 试验仪器及试验试剂

4.1 框架:能置水平或与平面呈 30°角,同时可使试样悬空。

4.2 滴定管:容量为 25 mL,以 23℃蒸馏水校对时,每 20 滴的容积为 1 mL。

4.3 试剂通常是蒸馏水或沥青二甲苯溶液(沥青含量为 1%),或产品标准规定的其他溶液,但报告中应注明。

4.4 秒表:可读准至 1 s。

### 5 试样的采取、制备和处理

5.1 试样的采取应按 GB/T 450 进行,从抽出的样品中切取 250 mm×250 mm 大小的试样,并标明正反面。

5.2 按 GB/T 10739 的规定对试样进行处理,并在该条件下进行试验。

### 6 试验步骤

6.1 将试样夹在框架上,保证其表面平整。纸的纵向若与液滴流动方向一致,则为纵向测定;纸的纵向若与液滴流动方向成 90°角,则为横向测定。

6.2 根据产品标准的要求调节框架倾斜角,一般用 30°角。

6.3 在滴定管内装入试验用溶液至其刻度的 15 mL~20 mL 处。然后将滴定管夹在试验器上,调节滴定管下端,使其至试样表面的距离为(50±2)mm。